





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 2212

Резьбонарезная продукция


Резьбонарезная продукция с трубной цилиндрической резьбой, служит для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. По согласованию с заказчиком, имеют следующие размеры:

Номенклатура	D	L1	L2	S мм
Резьба 15	1/2"	8 — 10		2,18 — 2,8
Резьба 20	3/4"	9,5 — 11,5		2,18 — 2,8
Резьба 25	1"	10 — 12		2,43 — 3,2
Резьба 32	1 1/4"	11,5 — 14,5		2,6 — 3,2
Резьба 40	1 1/2"	13,5 — 16,5		2,61 — 3,6
Резьба 50	2"	15,5 — 18,5		2,61 — 3,6
Резьба 65	2 1/2"	18 — 21		3,04 — 4,2
Резьба 80	3"	20,5 — 24		3,04 — 4,2
Резьба 100	4"	20,5 — 24,0		3,04 — 4,2
Бочонок 15	1/2"	8,0 — 10,0		2,18 — 2,8
Бочонок 20	3/4"	9,5 — 11,5		2,18 — 2,8
Бочонок 25	1"	10,0 — 12,0		2,43 — 3,2
Бочонок 32	1 1/4"	11,5 — 14,5		2,6 — 3,2
Бочонок 40	1 1/2"	13,5 — 16,5		2,61 — 3,6
Бочонок 50	2"	15,5 — 18,5		2,61 — 3,6
Бочонок 65	2 1/2"	18,0 — 21,0		3,04 — 4,2
Бочонок 80	3"	20,5 — 24,0		3,04 — 4,2
Бочонок 100	4"	20,5 — 24,0		3,04 — 4,2




Номенклатура	D	L	S мм
Муфта 15	1/2"	34	3,1 — 4,2
Муфта 20	3/4"	36	3,5 — 4,2
Муфта 25	1"	43	3,5 — 5,2
Муфта 32	1 1/4"	48	3,5 — 5,2
Муфта 40	1 1/2"	48	5,0 — 6,2
Муфта 50	2"	56 (±2,0мм.)	5,0 — 6,2


Номенклатура	Толщина стенки Z (мм.)	L ±3 (мм.)	L1 ±3 (мм.)	L2 ±3 (мм.)	L3 ±3 (мм.)	L4 +0÷2 (мм.)	L5 +0÷5 (мм.)	Длина заготовки ±2 (мм.)
Отводы длин Ш ф 15	2,18 — 2,8	18,0 — 21,5	85	95	120	9	40	145; 150; 160; 175.
Отводы длин Ш ф 20	2,18 — 2,8	23,0 — 27,0	115	125	150	10,5	45	203; 213; 223; 248.
Отводы длин Ш ф 25	2,43 — 3,2	28,5 — 33,4	135	145	185	11	50	237; 257; 267; 287.

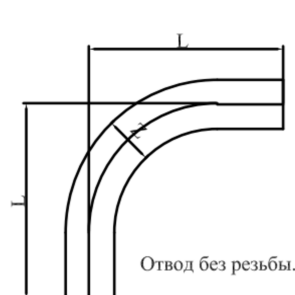


Отвод без резьбы.

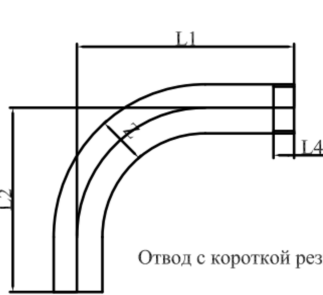

Отвод с короткой резьбой.

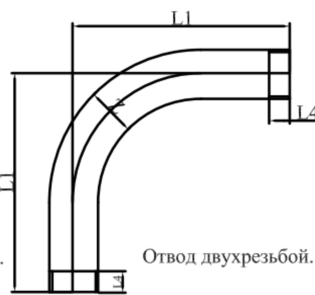

Отвод двухрезьбой.

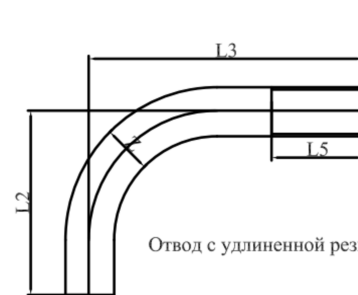

Отвод с удлиненной резьбой.

Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСЧ ДЖ/см2, при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Сгон 15 L=110	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1080	0,107
Сгон 20 L=150	1,6	-	410	245	50	49	29	20	400	0,106
Сгон 32 L=130	1,6	-	410	245	50	49	29	20	352	0,247
Сгон 80 L=180	1,6	-	410	245	50	49	29	20	110	1,052
Резьба 15 L=50	1,6	-	410	245	50	49	29	20	7128	0,060
Резьба 15 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2400	0,115
Резьба 20 L=30	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2100	0,042
Резьба 20 L=50	1,6	-	410	245	50	49	29	20	5040	0,070
Резьба 20 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1200	0,160
Резьба 25 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	900	0,198
Резьба 32 L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1980	0,170
Резьба 32 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,264
Резьба 40 L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	576	0,220
Резьба 50 L=45	1,6	-	410	245	50	49	29	20	480	0,199
Резьба 50 L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1080	0,300
Резьба 65 L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	210	0,397
Резьба 80 L=80	1,6	-	410	245	50	49	29	20	240	0,490
Резьба 100 L=80	1,6	-	410	245	50	49	29	20	150	0,700
Бочонок 15 L=45	1,6	-	410	245	50	49	29	20	792	0,043
Бочонок 20 L=45	1,6	-	410	245	50	49	29	20	500	0,055
Бочонок 20 L=55	1,6	-	410	245	50	49	29	20	300	0,081
Бочонок 25 L=65	1,6	-	410	245	50	49	29	20	200	0,120
Бочонок 25 L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	672	0,103
Бочонок 50 L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,280
Бочонок 50 L=95	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,359
Сгон 65 От L=170	1,6	-	410	245	50	49	29	20	20	0,801

Резьба 20 Оц L=30	1,6	-	410	245	50	49	29	20	900	0,042
Резьба 65 Оц L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	60	0,397
Резьба 80 Оц L=80	1,6	-	410	245	50	49	29	20	60	0,490
Бочонок 20 Оц L=55	1,6	-	410	245	50	49	29	20	150	0,081
Бочонок 25 Оц L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	192	0,103
Бочонок 32 Оц L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	80	0,161
Бочонок 32 Оц L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,155
Бочонок 40 Оц L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	52	0,183
Муфта 32	1,6	-	410	245	50	49	29	20	576	0,178
Муфта 50	1,6	-	410	245	50	49	29	20	90	0,368

Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ6357-81, ГОСТ 8965-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, сбег резьбы по ГОСТ10549-80. Материал - сталь 20 по ГОСТ 1050-80. Транспортировка и хранение осуществлять по ГОСТ 10692-2015. Монтаж и эксплуатация по СП 73.13330.2016. Изготовитель гарантирует соответствие продукции при соблюдении транспортирования и хранения.На деталях в наименовании которых указано **Ф** снятие фаски у внутренней резьбы - по ГОСТ 10549-80

На детали в наименовании которых указано **Оц** нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2003» Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

Дата 19.01.2024



[Signature] Ктиторов Э.А.